


INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.

Loc Ca' Madonna, s.n.
61049 URBANIA (PU) - Italia
P.Iva: 00664490414
Tel.: 0722/318535 Fax: 0722 318535
Email: amministrazione@inertisviluppoitalia.it - ufficiotecnico@inertisviluppoitalia.it

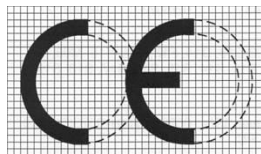

INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L., VIA CA' MADONNA - 61049 URBANIA (PU) - Italia

Sito di produzione: **Cava di Gorgo a Cerbara**

2025

0925 CPR A a n.62/2010 Rev. 7 - 0925 CPR A b n.63/2010 Rev. 7
DoP n° 07/2025 CPR

Nome commerciale del prodotto: **Pietrischetto 15/20 – Cava di Gorgo a Cerbara**

	EN12620 Aggregato per calcestruzzo	EN13043 Aggregati per conglomerato bituminoso	Unità di Misura
Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 1 (PPP)		
Dimensione dell'aggregato	Aggregato Grosso (16/22.4) G_{C85/20}	Aggregato Grosso (16/22.4) G_{C85/15}	mm
Descrizione petrografica semplificata	Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, a tessitura micritica, talora bioclastica, con tracce di selce in liste e noduli e rari inclusi piritizzati.		
Limiti di tolleranza	-	-	
Massa volumica del granulo	2690		Kg/m ³
Assorbimento acqua	0.47	WA₂₄1	%
Contenuto di Fini	f_{1,5}	f₁	% passante 0,063
Qualità dei fini	Conforme (inferiore al 3%)	Conforme (inferiore al 3%)	g/Kg
Impurezze organiche	ASSENTI		
Indice di appiattimento	FI₁₅	FI₁₅	FI
Indici di forma	SI₁₅	SI₁₅	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles)*	LA₂₅	LA₂₅	
Resistenza all'usura *	M_{DE}15	M_{DE}15	
Resistenza alla levigabilità *		PSV_{43.8}	
Resistenza abrasione superficiale*		AAV₁₀	
Affinità ai leganti bituminosi*		100	%
Resistenza allo shock termico*		V_{LA}1	
Percentuale di superfici frantumate	nr	nr	
Durabilità: reattività alcali silice	Categoria Reattività RA₀ Classi Reatt. EP₁ - BM_{0,1}	nr	
Cloruri	0.0037	0.0037	%
Solfati solubili	AS_{0,2}	0.61	
Zolfo totale	0.024	0.024	%
Contenuto di carbonato di calcio	94	-	%
Stabilità di volume-ritiro per essiccamento	nr	nr	
Contenuto di contaminanti leggeri	Passa	m _{LPC} 0.1	%
Durabilità: resistenza al gelo disgelo*	F1	F1	
Durabilità: al solfato di magnesio	-	-	

* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

Etichetta del 15/01/2025

Firma